




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمر سبز بورق

	وزن مخصوص	2.74 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۲ درصد
	مقاومت فشاری	۶۹.۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۶ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۸.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۷.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه متجانس پرفیرو تاپیک متوسط بلور
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمر
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر کلسیتی

	استان	یزد
	شهرستان	یزد
	نام معدن	سنگ مرمر سبز بورق
	نام بهره بردار	شرکت عمران یزدیاف

64° NE	شیب
N80° W	امتداد

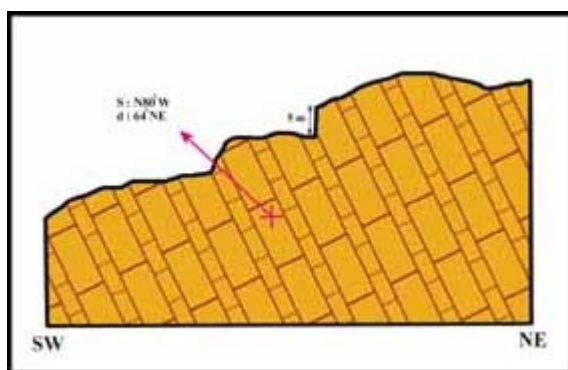

سن زمین شناسی	
ذخیره قطعی معدن	-1
استخراج سالیانه	5000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش وجود دارد