


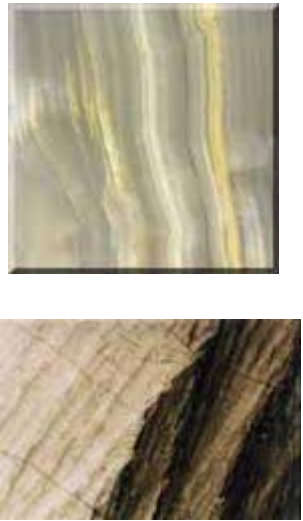


سنگ مرمر آب باریک

	وزن مخصوص	2.71 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۹ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۷.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۵.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بایواسپارایت دولومیتی دارای آلوکم با بافت اسپارایتی دارای تبلور مجدد متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت ۸۰٪
	نام کانیهای فرعی	دولومیت ۲۰٪
	نام علمی سنگ	بیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	

	استان	کرمان
	شهرستان	بم
	نام معدن	سنگ مرمر آب باریک
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی آب باریک بم

شیب	90°
امتداد	EW

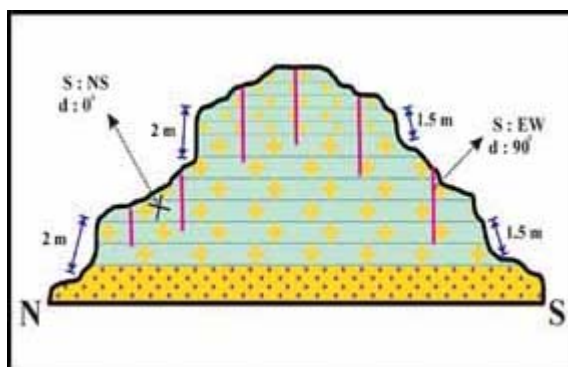

سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	50000
استخراج سالیانه	2500
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز استخراج قابل افزایش است