




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی مغانک

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۶ درصد
	مقاومت فشاری	۸۷.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۶.۷ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۰.۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت پرفیروتاپیک ، درشت دانه ، نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی مغانک
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی 509

شیب	50° NE
امتداد	N100°E

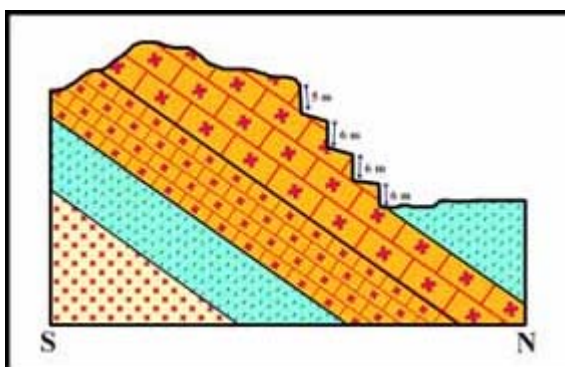

سن زمین شناسی	تریاس فوقانی
ذخیره قطعی معدن	230000
استخراج سالیانه	16000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است