




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ چینی یوسفکوه غربی

	وزن مخصوص	2.73 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۶ درصد
	مقاومت فشاری	۹۶.۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۵ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۴.۲ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۴.۵ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دارای بافت پرفیروتاپیک ریز بلور، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت - مارن
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	چینی
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	الیگودرز
	نام معدن	سنگ چینی یوسفکوه غربی
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی 397

شیب	35°NE
امتداد	N15 ° E

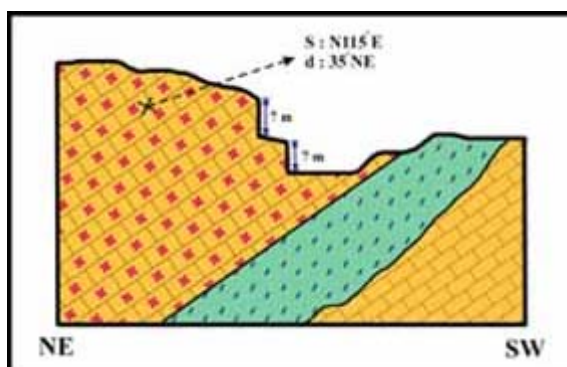

سن زمین شناسی	تریاس میانی
ذخیره قطعی معدن	240000
استخراج سالیانه	20000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش استخراج وجود دارد