




## شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

### سنگ چینی عسگران

|  |                        |                                                                                       |
|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | وزن مخصوص              | 2.7 تن بر متر مکعب                                                                    |
|  | درصد جذب آب            | ۰.۱ درصد                                                                              |
|  | مقاومت فشاری           | ۱۲۴ مگا پاسکال                                                                        |
|  | مدول گسیختگی           | ۱۰.۸ مگا پاسکال                                                                       |
|  | مقاومت خمشی            | ۸.۷ مگا پاسکال                                                                        |
|  | مقاومت سایشی           | ۲۱.۵ سختی                                                                             |
|  | شرح مطالعات میکروسکوپی | کربنات کریستالیزه با بافت گرانوتاپیک دانه درشت (اندازه بلورها حدود ۵۰۰ میکرون) متجانس |
|  | نام کانیهای اصلی       | کلسیت                                                                                 |
|  | نام کانیهای فرعی       | دولومیت، پیریت                                                                        |
|  | نام علمی سنگ           | کربنات کریستالیزه                                                                     |
|  | نام تجاری سنگ در ایران | چینی                                                                                  |
|  | نام سنگ در سیستم ASTM  | مرمر: کلسیتی                                                                          |

|  |                |                          |
|--|----------------|--------------------------|
|  | استان          | لرستان                   |
|  | شهرستان        | الیگودرز                 |
|  | نام معدن       | سنگ چینی عسگران          |
|  | نام بهره بردار | شرکت تعاونی معدنی پیرتاک |

|        |       |
|--------|-------|
| شیب    | 55 °N |
| امتداد | N90°E |

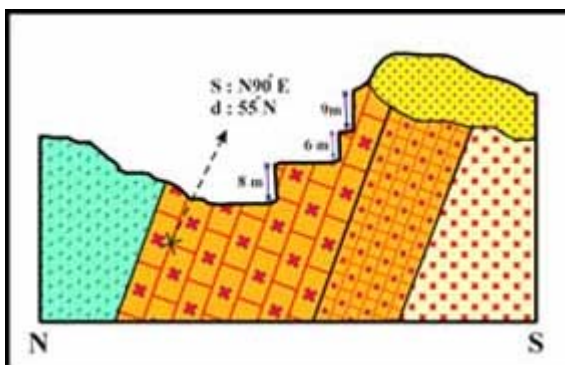

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| سن زمین شناسی         | تریاس فوقانی               |
| ذخیره قطعی معدن       | 3000000                    |
| استخراج سالیانه       | 60000                      |
| ارزیابی ذخیره         | بیش از میزان اعلام شده است |
| ارزیابی میزان استخراج | امکان افزایش وجود دارد     |