


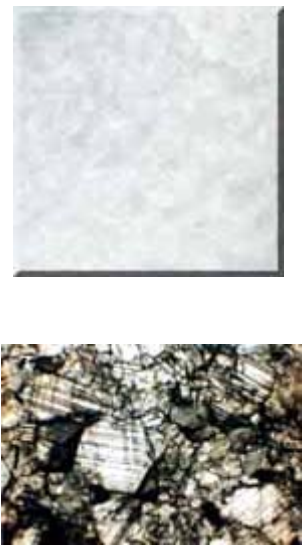


شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت پشت باسکول

	وزن مخصوص	2.83 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۸ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۳.۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۴.۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۳.۷ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۸.۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی ، با بافت گرانو تاپیک ، نامتجانس ، درشت بلور
	نام کانیهای اصلی	دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کلسیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه دولومیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : دولومیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	قروه
	نام معدن	مرمریت پشت باسکول
	نام بهره بردار	سازمان اقتصادی کوثر - معاونت امور معادن

شیب	
امتداد	

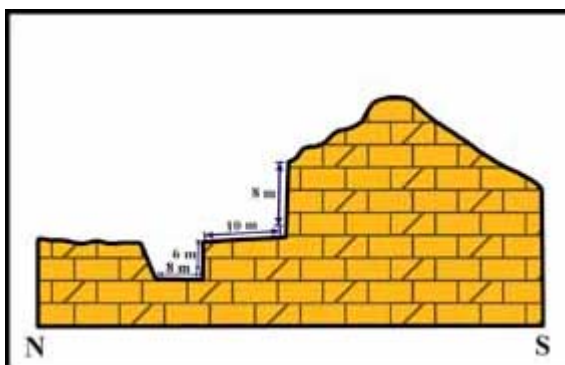

سن زمین شناسی	تریاس
ذخیره قطعی معدن	15000000
استخراج سالیانه	70000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.