


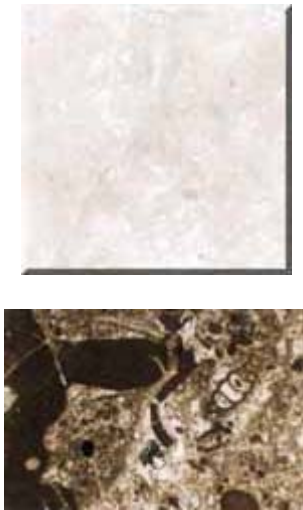


شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت سنجدک کاشمر

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۹ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۰.۳ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۳.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۶.۲ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۸.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بیواسپارایت دارای آلوکم نامتجانس
	نام کانیه‌های اصلی	کلسیت
	نام کانیه‌های فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	بیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	خراسان
	شهرستان	نیشابور
	نام معدن	سنگ مرمریت سنجدک کاشمر
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی تولید مواد معدنی کاشمر

شیب	30°E
امتداد	N-S

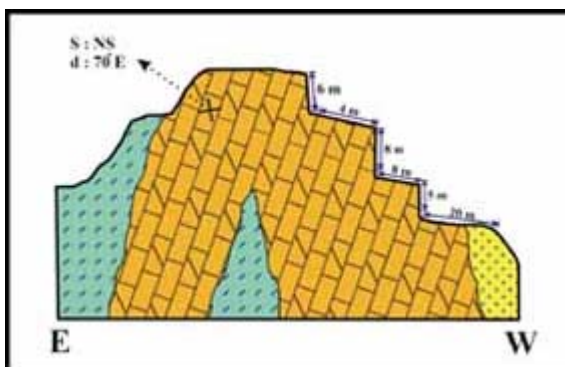

سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	1000000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	کمتر از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد.