




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت خاتم

	وزن مخصوص	2.69 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۸ درصد
	مقاومت فشاری	۱۴۴.۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۴.۸ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۲.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۶.۲ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بیواسپارایت دارای آلوکم از نوع بایوکلاست و اینتراکلاست و بافت سیمان اسپارایتی است
	نام کانیهای اصلی	کلسیت و دولومیت
	نام کانیهای فرعی	مواد آهن دار
	نام علمی سنگ	بیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	کرمان
	شهرستان	کرمان
	نام معدن	سنگ مرمریت خاتم
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی روباز

20°NW	شیب
N20°E	امتداد

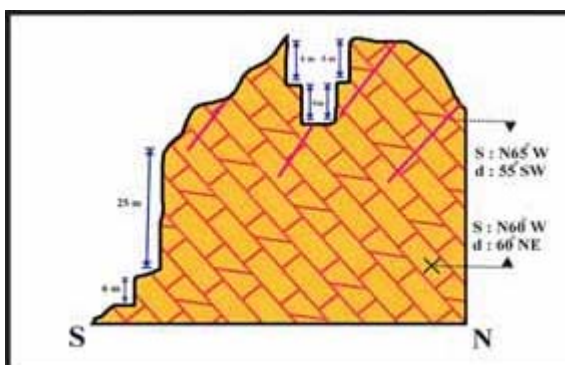

سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	600000
استخراج سالیانه	8000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز استخراج قابل افزایش است