




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت گوهره سفید کوه شرقی

	وزن مخصوص	2.62 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۹۵ درصد
	مقاومت فشاری	۱۸۸.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۹.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۵.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی، با بافت پرفیروتاپیک، اندازه بلورها تا ۵۰۰ میکرون - متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت - دولومیت.
	نام کانیهای فرعی	مارن
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه دولومیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	خرم آباد
	نام معدن	سنگ مرمریت گوهره سفید کوه شرقی
	نام بهره بردار	همایون بهرامی

شیب	52°SW
امتداد	N65°W

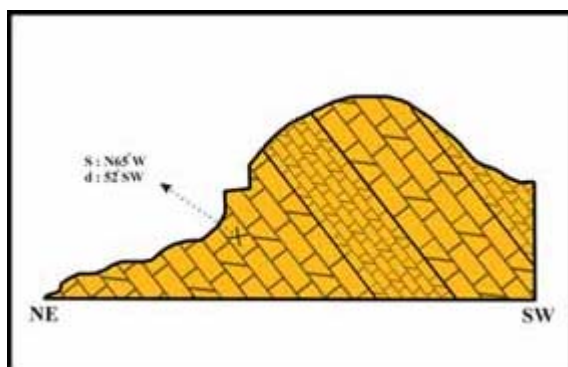

سن زمین شناسی	الیگومیوسن
ذخیره قطعی معدن	180000
استخراج سالیانه	150000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش وجود دارد