
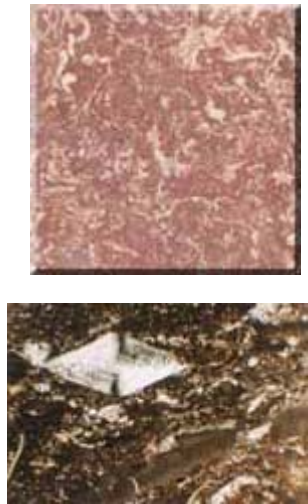


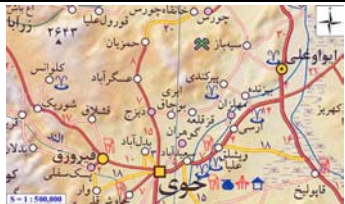


شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت کور ابلاغ شماره ۳ خوی

	وزن مخصوص	2.86 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۶۲ درصد
	مقاومت فشاری	۱۰۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۶.۷ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۲.۷ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۶.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بیومیکریت با بافت میکرایتی دارای آلومک از نوع بایو کلاست
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	ترکیبات آهن دار
	نام علمی سنگ	بیومیکریت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	خوی
	نام معدن	سنگ مرمریت کور ابلاغ شماره ۳ خوی
	نام بهره بردار	شرکت قرمز داش

شیب	5-10 °NE
امتداد	N80°W

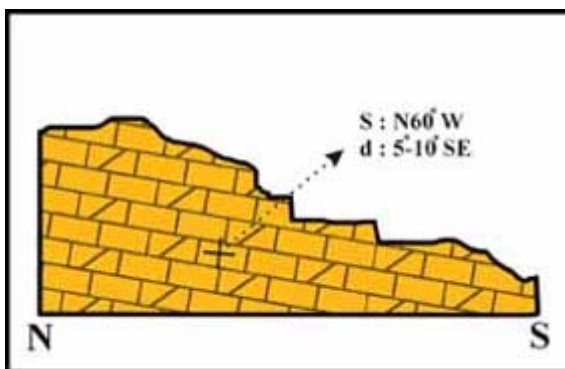

سن زمین شناسی	پرمین
ذخیره قطعی معدن	550000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش میزان استخراج وجود دارد