




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت گوهره سفید کوه غربی

	وزن مخصوص	2.61 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱،۹۷ درصد
	مقاومت فشاری	۱۵۳،۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۹،۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۲،۴ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۶،۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دارای بافت پرفیروتاپیک ریز بلور، دارای آلومک.
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت . رس و کانیهای کدر
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	خرم آباد
	نام معدن	سنگ مرمریت گوهره سفید کوه غربی
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی چند منظوره تیپ مستقل ۵۷ حضرت ابوالفضل

23 °N	شیب
N90°E	امتداد

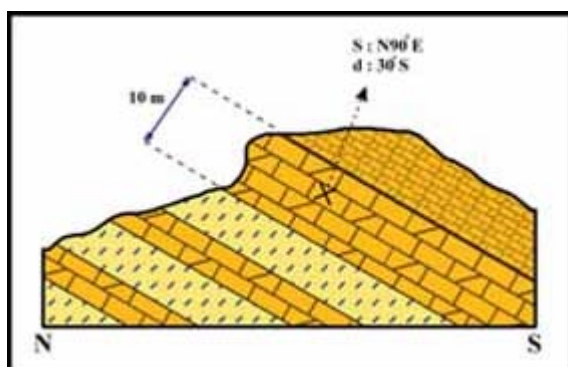

الگومیوسن	سن زمین شناسی
220000	ذخیره قطعی معدن
15000	استخراج سالیانه
بیش از میزان اعلام شده است.	ارزیابی ذخیره
در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد.	ارزیابی میزان استخراج