


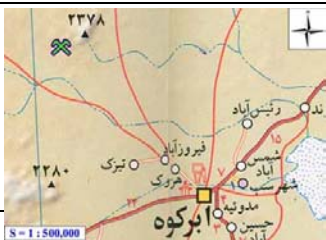


شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت کوه اعلی ابرکوه

	وزن مخصوص	2.63 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۹۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۱۶.۶ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۴.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۳.۲ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۲۹.۶ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	و کستون پرفیروتاپیک مخفی بلور نامتجانس دارای آلوکم با سایز ۱-۲ میلی متر
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	و کستون
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : کلسیتی

	استان	یزد
	شهرستان	ابرکوه
	نام معدن	مرمریت کوه اعلی ابرکوه
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی ۱۴ کوه اعلی

شیب	12 ° SW
امتداد	N50 ° W

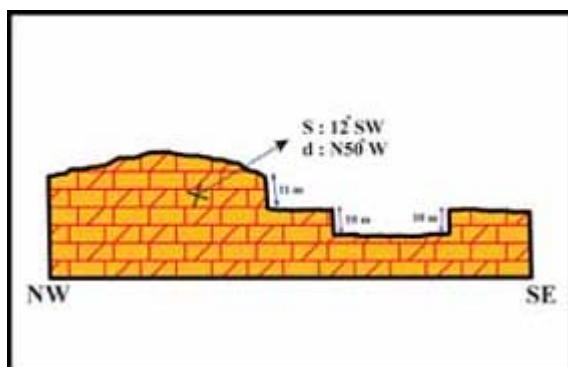

سن زمین شناسی	الیگوسن
ذخیره قطعی معدن	275000
استخراج سالیانه	12000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	امکان افزایش وجود دارد.