




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت گوهره درب چاه

	وزن مخصوص	2.71 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۸۸ درصد
	مقاومت فشاری	۱۸۳،۴ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۹،۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۸۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۳۱،۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دارای بافت پرفیروتاپیک ریز بلور، متجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت - مارن
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	لرستان
	شهرستان	خرم آباد
	نام معدن	سنگ مرمریت گوهره درب چاه
	نام بهره بردار	گروه معاون سنگهای ساختمانی بنیاد شهید

شیب	25 ° SW
امتداد	N70°E

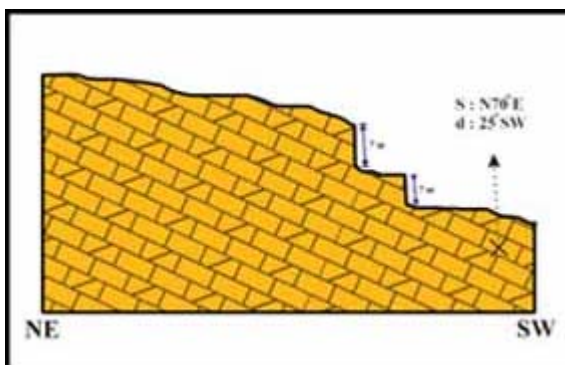

سن زمین شناسی	الیگومیوسن
ذخیره قطعی معدن	2500000
استخراج سالیانه	120000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد