




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ مرمریت سه نثار ۱ قروه

	وزن مخصوص	2.83 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۰۹ درصد
	مقاومت فشاری	۱۳۹ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۸.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۰ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۴.۷ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه دولومیتی با بافت پرفیروتاپیک نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	دولومیت
	نام کانیهای فرعی	کلسیت
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : دولومیتی

	استان	کردستان
	شهرستان	قروه
	نام معدن	مرمریت سه نثار ۱ قروه
	نام بهره بردار	حسین کریمی

شیب	30° NW
امتداد	N50°W

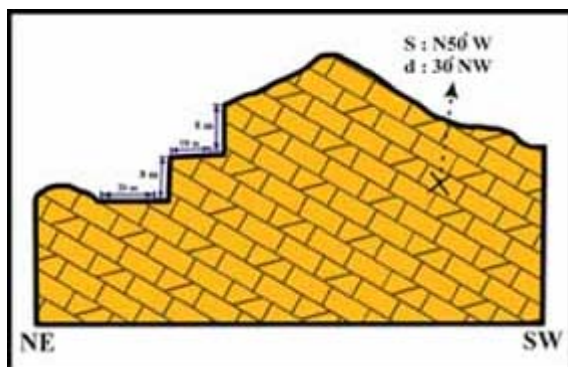

سن زمین شناسی	کرتاسه
ذخیره قطعی معدن	200000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در حد استخراج سالیانه است