




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

معدن سنگ مرمریت دنگان

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۲.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۱.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۷.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	سنگ دارای آلومین با یو کلاستیک بوده سیمان میکرایتی میباشد
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	بایومیکرایت دولومیتی
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	چهارمحال و بختیاری
	شهرستان	شهرکرد
	نام معدن	معدن سنگ مرمریت دنگان
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی 420 دنگونه دیناران

شیب	80°SE
امتداد	N75°E

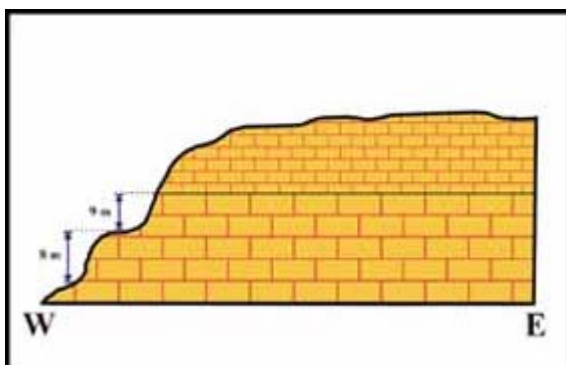

سن زمین شناسی	اتوسن
ذخیره قطعی معدن	185000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز استخراج قابل افزایش است