




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

معدن سنگ مرمریت سرچاه

	وزن مخصوص	2.7 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۳ درصد
	مقاومت فشاری	۱۲۲.۷ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۴ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۱.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۷.۴ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	بایواسپارایت دارای آلومک بایو کلاستیک سیمان اسپارایتی دارای تخلخل تا ۵ درصد
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	دولومیت
	نام علمی سنگ	بیواسپارایت
	نام تجاری سنگ در ایران	مرمریت
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر: کلسیتی

	استان	چهارمحال وبختیاری
	شهرستان	شهرکرد
	نام معدن	معدن سنگ مرمریت سرچاه
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی کانه آرایش

40°NE	شیب
N80°W	امتداد

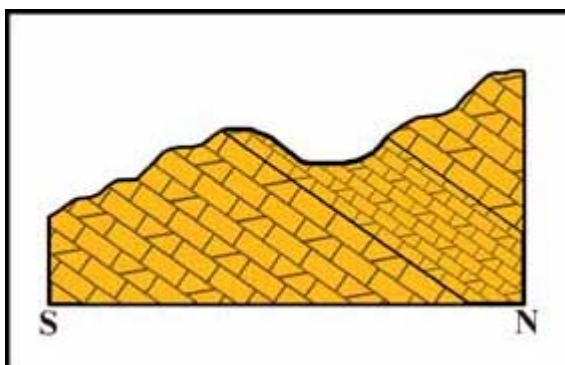

سن زمین شناسی	اثوسن
ذخیره قطعی معدن	200000
استخراج سالیانه	8000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز استخراج قابل افزایش است