


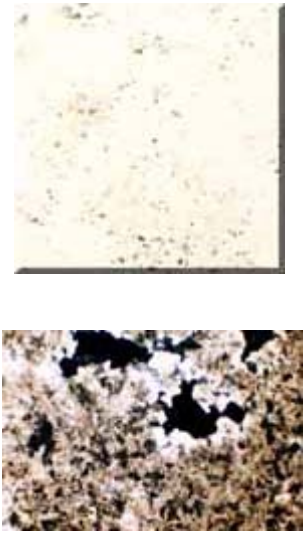


شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن دره نجاری

	وزن مخصوص	2.43 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱،۵۷ درصد
	مقاومت فشاری	۴۶،۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱،۷ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۱،۲ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۵،۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت پرفیرو تاپیک ، نامتجانس
	نام کانیهای اصلی	کلسیت - آراگونیت
	نام کانیهای فرعی	---
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	مرکزی
	شهرستان	محلات
	نام معدن	سنگ تراورتن دره نجاری
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی کوهبار

شیب	
امتداد	

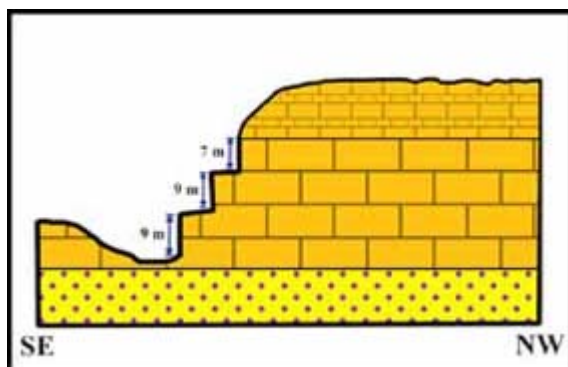

سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	1836000
استخراج سالیانه	26000
ارزیابی ذخیره	ذخیره قطعی بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد