




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن قرمز گل چشمه

	وزن مخصوص	2.49 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۱.۸۸ درصد
	مقاومت فشاری	۵۸.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱.۱ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۵.۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه با بافت پروفیروتاپیک مخفی بلور (اندازه بلور تا ۱۰۰ میکرون)
	نام کانیهای اصلی	کلسیت - آراگونیت
	نام کانیهای فرعی	کانیهای رس دار و آهن دار
	نام علمی سنگ	کربنات کریستالیزه
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	مرکزی
	شهرستان	محلات
	نام معدن	سنگ تراورتن قرمز گل چشمه
	نام بهره بردار	اسعید علیزاده

شیب	
امتداد	

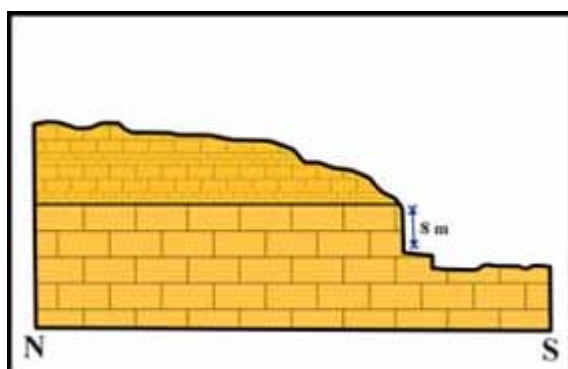

سن زمین شناسی	کواترنر
ذخیره قطعی معدن	390000
استخراج سالیانه	8000
ارزیابی ذخیره	ذخیره کمتر از مقدار برآورد شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد