




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن لیموئی نادینلو (آذرشهر)

	وزن مخصوص	2.5 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۲ درصد
	مقاومت فشاری	۷۵،۱ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۰،۷ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۵،۵ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۷،۳ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	کربنات کریستالیزه پرفیروتاپیک ریز بلور
	نام کانیهای اصلی	اکسید آهن
	نام کانیهای فرعی	کربنات کریستالیزه
	نام علمی سنگ	گرینستون
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	آذربایجان شرقی
	شهرستان	آذرشهر
	نام معدن	سنگ تراورتن لیموئی نادینلو (آذرشهر)
	نام بهره بردار	شرکت تعاونی معدنی تولید سنگ آهک نادینلو

شیب	
امتداد	

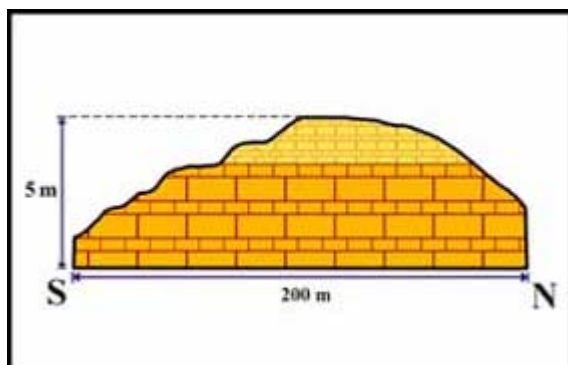

سن زمین شناسی	الیگوسن
ذخیره قطعی معدن	3000000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد.