




شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ تراورتن گردویی نادینلو (آذرشهر)

	وزن مخصوص	2.58 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۸۳ درصد
	مقاومت فشاری	۷۷.۳۲ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۱.۹ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۹.۸ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۷.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	گرینستون با بافت پرفیروتاپیک مخفی بلور (سایز بلور ۲۰۰-۳۰۰ میکرون) دارای آلوکم.
	نام کانیهای اصلی	کلسیت
	نام کانیهای فرعی	کوارتز - دولومیت - مونت مورینیت ترکیبات آهن دار
	نام علمی سنگ	کوارتز - دولومیت - مونت مورینیت ترکیبات آهن دار
	نام تجاری سنگ در ایران	تراورتن
	نام سنگ در سیستم ASTM	مرمر : تراورتنی

	استان	آذربایجان شرقی
	شهرستان	آذرشهر
	نام معدن	تراورتن گردویی نادینلو (آذرشهر)
	نام بهره بردار	شرکت تولید و فرآوری مواد معدنی ایران

شیب	
امتداد	

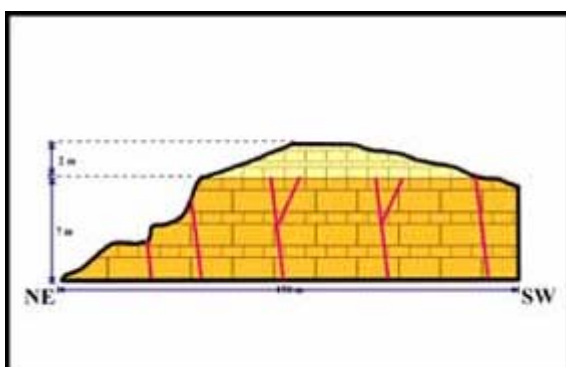

سن زمین شناسی	کوارترن
ذخیره قطعی معدن	1500000
استخراج سالیانه	10000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است.
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش وجود دارد.