


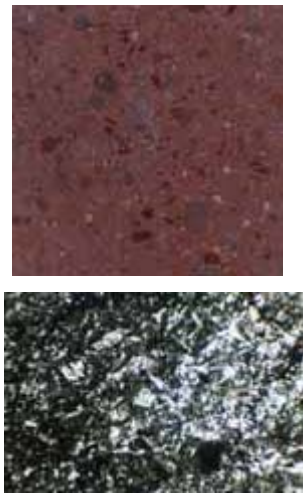


شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ گرانیت قرمز گل آباد نائین

	وزن مخصوص	2.6 تن بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۶۶ درصد
	مقاومت فشاری	۱۹۰.۵ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۱۲.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۱۶.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۱۸۵.۹ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	توف با بافت آفتتیک با ترکیب ریوداسیت نیمه بلورین
	نام کانیهای اصلی	پلاژیوکلاز - کوارتز
	نام کانیهای فرعی	کانی کدر
	نام علمی سنگ	توف با ترکیب ریوداسیت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	اصفهان
	شهرستان	اصفهان
	نام معدن	سنگ گرانیت قرمز گل آباد نائین
	نام بهره بردار	شرکت بهساز سنگ پویا

شیب	
امتداد	

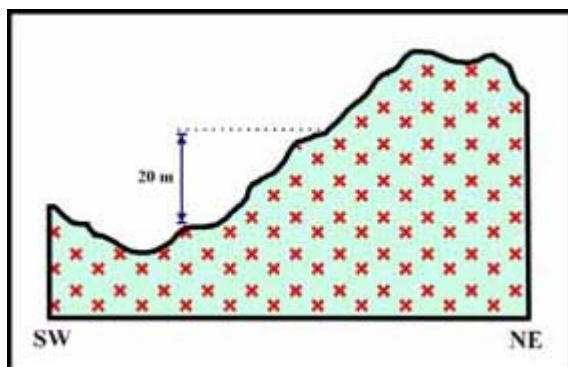

سن زمین شناسی	اوسن
ذخیره قطعی معدن	750000
استخراج سالیانه	4000
ارزیابی ذخیره	در حد میزان قطعی معدن است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن قابل افزایش است.