
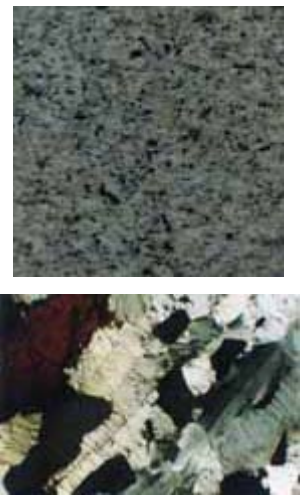


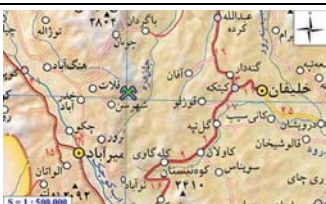


شرکت نمایشگاهها و فروشگاههای زنجیره‌ای صنعت ساختمان محارم

سنگ سینیّت بانه سر (۱) پیرانشهر

	وزن مخصوص	2.66 کیلو گرم بر متر مکعب
	درصد جذب آب	۰.۱۳ درصد
	مقاومت فشاری	۲۲۱.۸ مگا پاسکال
	مدول گسیختگی	۲۸.۲ مگا پاسکال
	مقاومت خمشی	۲۳.۱ مگا پاسکال
	مقاومت سایشی	۸۲.۱ سختی
	شرح مطالعات میکروسکوپی	سینیّت با بافت گرانولار - متوسط دانه - دارای فولیاسیون
	نام کانیهای اصلی	فلدسپات (پریتی)
	نام کانیهای فرعی	آمفیبول - بیوتیت و کانی کدر
	نام علمی سنگ	سینیّت
	نام تجاری سنگ در ایران	گرانیت
	نام سنگ در سیستم ASTM	گرانیت

	استان	آذربایجان غربی
	شهرستان	پیرانشهر
	نام معدن	سنگ سینیّت بانه سر (۱) پیرانشهر
	نام بهره بردار	مریم قادری

شیب	
امتداد	

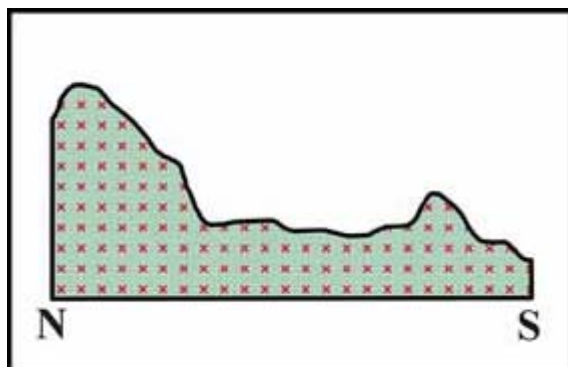

سن زمین شناسی	کرتاسه فوقانی تا پالتوسن
ذخیره قطعی معدن	134000
استخراج سالیانه	50000
ارزیابی ذخیره	بیش از میزان اعلام شده است
ارزیابی میزان استخراج	در صورت تجهیز معدن امکان افزایش استخراج وجود دارد